NANOSTUCCO

cicli applicativi

PF COLORS

Lavoriamo quotidianamente al miglioramento dei nostri prodotti e i cicli applicativi potrebbero subire variazioni.
Prima di applicare NANOSTUCCO, chiedere conferma delle modalità di applicazione.

La più ampia gamma di texture materiche

Il nuovo standard per il design materico. Finiture dalla consistenza strutturale per uno stile essenziale che trasmette solidità. Tutti i prodotti della gamma NANOSTUCCO della Personal Factory sono nati con lo scopo di fornire un sistema completo di finiture per superfici a base cemento-resina. Uno strumento che nelle sapienti mani di artigiani permette la realizzazione di un design duraturo, ritagliato sui gusti del cliente. L'idea alla base è quella di creare un ambiente su misura, dalle infinite combinazioni e che, attraverso le sue tonalità opache, estremamente materiche, trasmette l'idea di una moderna funzionalità. Prodotti nati a seguito di anni dedicati alla ricerca e sviluppo e all'uso delle più moderne tecnologie nella creazione di ibridi cemento-resina. Prodotti costruiti per assecondare la manualità dei più esigenti artigiani ma che allo stesso tempo, riescono ad essere estremamente semplici e sicuri nella posa. La gamma NANOSTUCCO è nata per soddisfare le più severe aspettative in termini di durabilità del prodotto e di qualità delle superfici.

ROUGH
per un effetto ruvido e naturale

GRAINY
per un effetto spatolato cementizio, essenziale

VELVET
per un effetto vellutato, opaco

SMOOTH
per un effetto minerale naturale, ultraliscio

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI*
PER TUTTI I CICLI APPLICATIVI

- NANOSTUCCO 200
- NANOSTUCCO 500
- NANOSTUCCO 800
- NANOSTUCCO ENDCOAT 500
- NANOSTUCCO ENDCOAT 800
- NANOSTUCCO SHIELD 01
- NANOSTUCCO SHIELD 05
- NANOSTUCCO CARBON SHIELD
- ISOLPLANO RASO 50
- RESTAUROMIX TX RASO 50
- ISOLMIX RASOCOL 600
- EMULSIONMIX

*Tutte le schede tecniche sono disponibili sul nostro sito www.personalfactory.eu/prodotti

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CEMENTIZIO REGOLARE IN ECCELLENTI CONDIZIONI

1. Il prodotto NANOSTUCCO può essere applicato direttamente su substrati cementizi con un ciclo applicativo estremamente ridotto. Oltre agli aspetti puramente estetici, il vantaggio maggiore che si ha è quello di avere un rivestimento a bassissimo spessore (ca. 1,5-2 mm), allo stesso tempo, elastico e resistente a carichi ed usura. L'applicazione diretta del ciclo breve senza rete richiede ovviamente un'attenta valutazione delle condizioni del substrato che deve essere senza cavillature e totalmente esente da problemi di umidità di risalita. Naturalmente il sistema permette una forte personalizzazione dell'effetto estetico attraverso un'applicazione che rimane semplice e veloce.

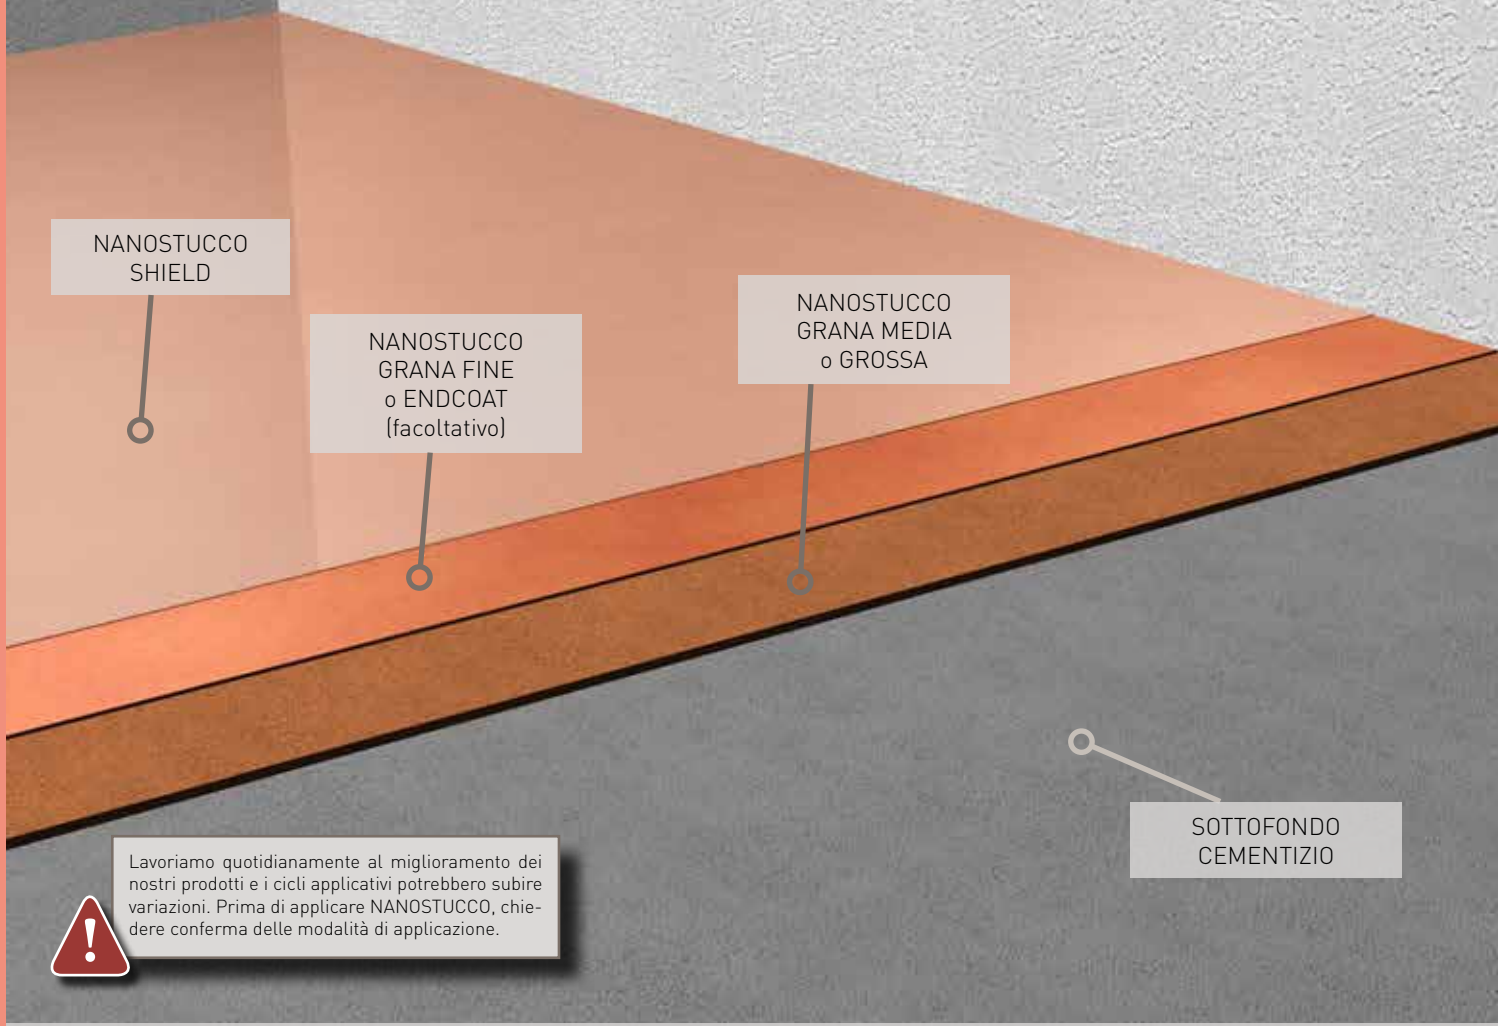

Lavoriamo quotidianamente al miglioramento dei nostri prodotti e i cicli applicativi potrebbero subire variazioni. Prima di applicare NANOSTUCCO, chiedere conferma delle modalità di applicazione.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Il ciclo suggerito è frutto della nostra esperienza sul campo. La resa sul sottofondo a vostra disposizione non è valutabile. I tempi indicati si riferiscono ad una stratigrafia standard con consumi standard e condizioni climatiche standard. Sta al posatore valutare i tempi ciclo in base alle condizioni reali del cantiere. Consigliamo di realizzare ogni singola opera con il medesimo lotto di produzione. Il prodotto è a composizione prettamente minerale. Non può quindi assicurare ripetibilità cromatica e corrispondenza totale con le mazzette colori che sono da riternersi puramente indicative. Consigliamo quindi di effettuare sempre delle campionature in situ al fine di verificare che la resa estetica corrisponda a quanto desiderato.

Preparazione del substrato

1 Il fondo deve essere sufficientemente stagionato. In caso di massetti cementizi standard conviene aspettare almeno 28 giorni al fine di applicare il ciclo su un substrato stabile. Il fondo deve essere esente da oli, grassi, residui di guaine etc., perfettamente pulito e perfettamente planare. Nel caso non lo fosse può essere o spianato con una levigatrice oppure regolarizzato con una mano di ISOLMIX RASOCOL 600.

2 Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere al fine di evitare che granelli di sabbia e piccoli frammenti di malta segnino NANOSTUCCO durante la spalmatura o facciano saltellare il frattazzo.

3 Nel caso in cui il fondo presenta un'elevata assorbenza, procedere con una mano passata a rullo a rifiuto di EMULSIONMIX diluito in rapporto 1:1 con acqua pulita. Tale fase è fondamentale anche per ridurre la tendenza allo spolverare e serve anche a fissare la polvere che non si è riuscita ad eliminare con la pulizia.

4 Miscelare il prodotto con liquido secondo le prescrizioni per tipo di granulometria ed effetto voluto. In ogni caso il ciclo NANOSTUCCO è molto flessibile e tollerante sulla quantità di liquido. La quantità corretta è quella con la consistenza preferita dalla mano dell'operatore. L'indicazione generale è quella di aggiungere 2 terzi del liquido necessario alla polvere e di miscelare energicamente per almeno 3 minuti. Successivamente aggiungere il liquido restante. L'impasto in condizioni standard dura circa 30 minuti (varia in funzione della temperatura). Se, dopo circa 10 minuti, sembra che il prodotto si addensi, si può procedere con un rimescolamento senza rischiare di rompere la presa del materiale.

Tempi ciclo in base all'effetto estetico voluto

GIORNO	ROUGH/GRAINY	VELVET	SMOOTH
1	• Preparare il substrato • Dopo 1 ora, applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media o grossa • Dopo minimo 4-6 ore, carteggiare e pulire	• Preparare il substrato • Dopo 1 ora, applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore, carteggiare e pulire • Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana fine	• Preparare il substrato • Dopo 1 ora, applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore, carteggiare e pulire • Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media
2	• Applicare una seconda mano a grana media o grossa • Dopo almeno 4-6 ore dalla fase precedente, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato	• Applicare una seconda mano a grana fine • Solo se si vuole, dopo almeno 4 ore dalla fase precedente, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato	• Carteggiare e pulire in modo accurato • Applicare una mano di NANOSTUCCO ENDCOAT
3	• Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore applicare un secondo strato di protettivo	• Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore applicare un secondo strato di protettivo	• Carteggiare e pulire • Dopo minimo 14 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore applicare un secondo strato di protettivo

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CEMENTIZIO AMMALORATO SPESSORI MEDIO/ALTI

2. Il ripristino a basso spessore max. 40 mm ma con una media di 20 mm in tempi brevi è sempre stato un intervento difficoltoso. Il ciclo NANOSTUCCO con ISOLPLANO RASO 50 o RESTAUROMIX TX RASO 50 permette in pochi giorni di effettuare una nuova pavimentazione rifinita e moderna con un aspetto materico. Anche nel caso fosse necessario effettuare un profilo molto variabile con punte molto sottili (circa 5 mm), la stratigrafia rimane semplice e di facile applicazione, nonché sicura nel risultato. Richiede comunque un'attenta valutazione delle condizioni del substrato che deve essere totalmente esente da problemi di umidità di risalita e non deve presentare crepe in movimento da cedimenti importanti o strutturali. Naturalmente il sistema permette una forte personalizzazione dell'effetto estetico attraverso un'applicazione che rimane semplice e veloce.

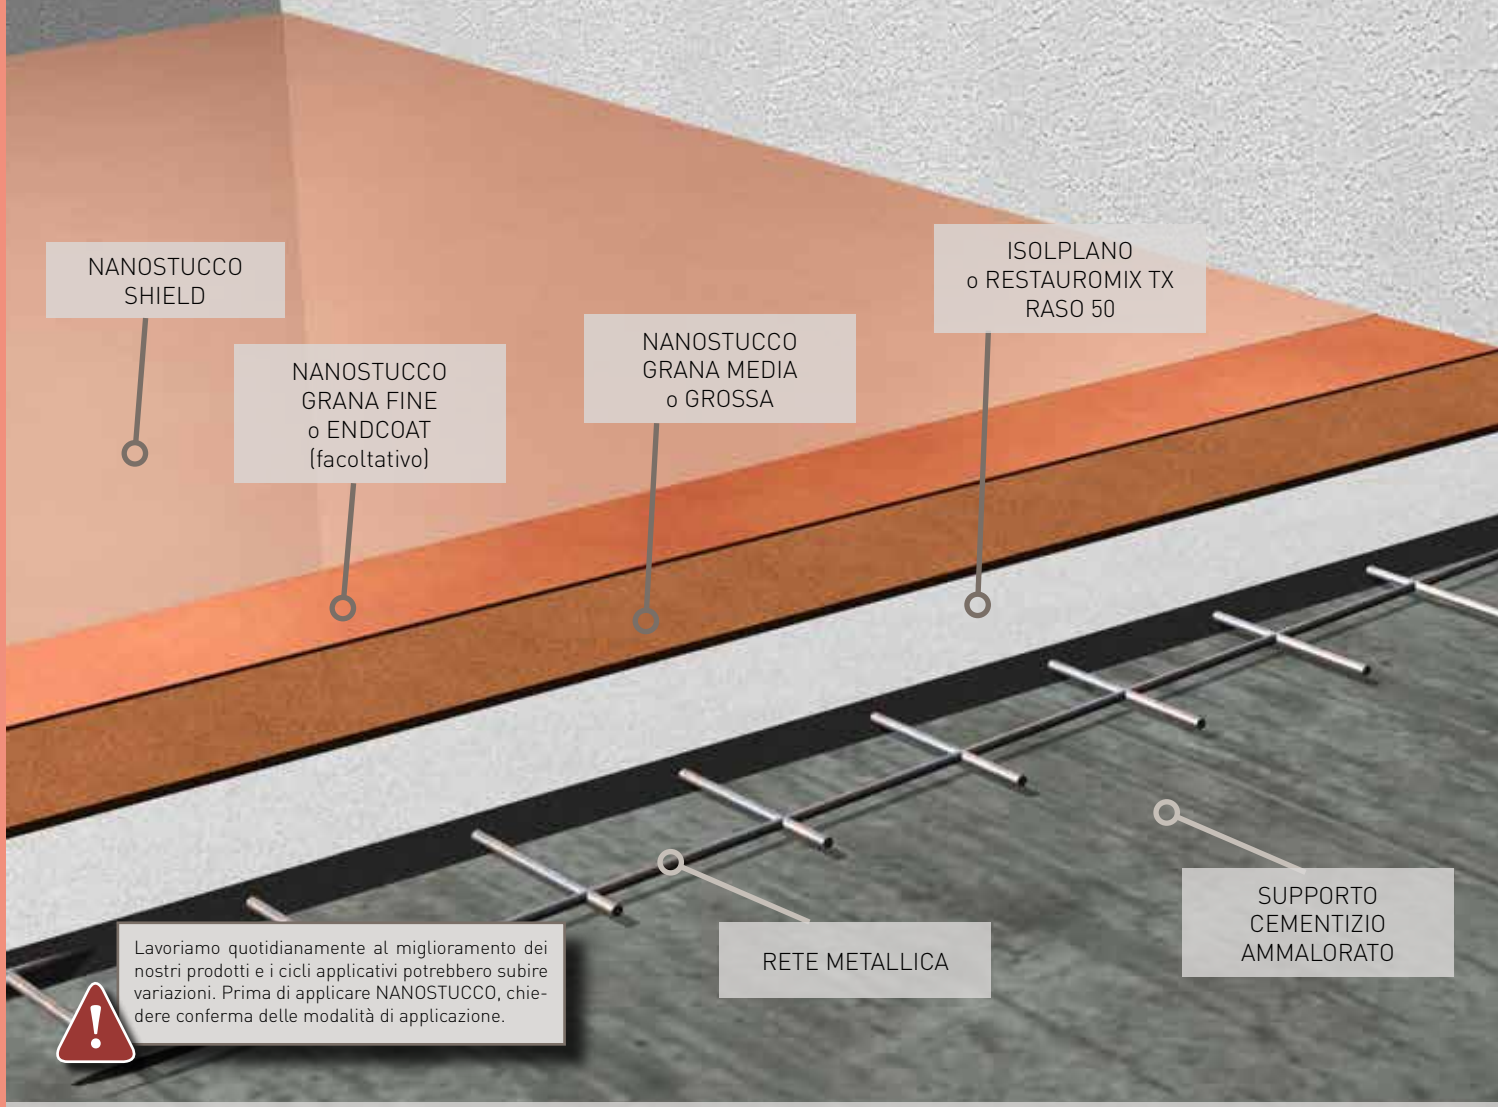

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Il ciclo suggerito è frutto della nostra esperienza sul campo. La resa sul sottofondo a vostra disposizione non è valutabile. I tempi indicati si riferiscono ad una stratigrafia standard con consumi standard e condizioni climatiche standard. Sta al posatore valutare i tempi ciclo in base alle condizioni reali del cantiere. Consigliamo di realizzare ogni singola opera con il medesimo lotto di produzione. Il prodotto è a composizione prettamente minerale. Non può quindi assicurare ripetibilità cromatica e corrispondenza totale con le mazzette colori che sono da riternersi puramente indicative. Consigliamo quindi di effettuare sempre delle campionature in situ al fine di verificare che la resa estetica corrisponda a quanto desiderato.

Preparazione del substrato

1. Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere. Le parti ammalorate devono essere spicconate, le crepe devono essere aperte a V e ripristinate separatamente.
2. Nel caso in cui gli spessori lo permettono, annegare una rete metallica phi 5 maglia 100X100 mm facendo bene attenzione di accavallare le reti per almeno 150 mm.
3. Impastare secondo le prescrizioni da scheda tecnica ISOLPLANO RASO 50, malta semifluida per le superfici orizzontali; se il sottofondo risulta particolarmente ammalorato o problematico, si può aggiungere nella malta fino a 2% di fibra metallica corta (ca. 20 mm).
4. Lasciare maturare il substrato per almeno 24 ore in condizione standard. Maggiore è il tempo di stagionatura migliore sarà il risultato.
5. Nel caso in cui la superficie non sia perfettamente planare o in presenza di boiacche, si consiglia di scarificare la superficie con attrezzatura adeguata al fine di avere una superficie planare ed uniforme.
6. Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere al fine di evitare che granelli di sabbia e piccoli frammenti di malta segnino NANOSTUCCO durante la spalmatura o facciano saltellare il frattazzo.
7. Nel caso di spessori molto variabili procedere con una mano passata con rullo a rifiuto di EMULSIONMIX diluito in rapporto 1:1 con acqua pulita. Tale fase è fondamentale anche per ridurre la tendenza allo spolverare e serve anche a fissare la polvere che non si è riuscito ad eliminare con la pulizia.
8. Miscelare il prodotto con liquido secondo le prescrizioni per tipo di granulometria ed effetto voluto. In ogni caso il ciclo NANOSTUCCO è molto flessibile e tollerante sulla quantità di liquido. La quantità corretta è quella con la consistenza preferita dalla mano dell'operatore. L'indicazione generale è quella di aggiungere 2 terzi del liquido necessario alla polvere e di miscelare energicamente per almeno 3 minuti. Successivamente aggiungere il liquido restante. L'impasto in condizioni standard dura circa 30 minuti (varia in funzione della temperatura). Se, dopo circa 10 minuti, sembra che il prodotto si addensi, si può procedere con un rimescolamento senza rischiare di rompere la presa del materiale.

Tempi ciclo in base all'effetto estetico voluto

GIORNO	ROUGH/GRAINY	VELVET	SMOOTH
1	• Preparare il substrato	• Preparare il substrato	• Preparare il substrato
2			
3	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media oppure grossa • Dopo minimo 4-6 ore carteggiare e pulire • Applicare una seconda mano a grana media o grossa • Dopo almeno 4-6 ore dalla fase precedente, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore carteggiare e pulire • Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana fine • Applicare una seconda mano a grana fine	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore carteggiare e pulire • Applicare una seconda mano di NANOSTUCCO a grana media
4	• Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore applicare un secondo strato di protettivo	• Solo se si vuole carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato • Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore applicare un secondo strato di protettivo	• Carteggiare e pulire in modo accurato • Applicare una mano di NANOSTUCCO ENDCOAT • Carteggiare e pulire in modo accurato dopo minimo 2 ore
5			• Dopo minimo 14 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo

APPLICAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SU SUPPORTO CEMENTIZIO SPESSORI SOTTILI

3. In molte opere civili, specie nel caso di ripristini può essere molto importante riuscire in un bassissimo spessore a rivestire ed impermeabilizzare le superfici. Specie in applicazioni come bagni, cucine, centri benessere, piscine. L'applicazione del ciclo NANOSTUCCO permette in uno strato di circa 5 mm di creare superfici resistenti all'usura di varia natura ed allo stesso tempo di avere uno strato perfettamente impermeabilizzato e continuo con il substrato. Il ciclo NANOSTUCCO con ISOLMIX RASOCOL 600 permette di creare superfici materiche, moderne e monolitiche in ogni condizione. La sua versatilità rappresenta anche la soluzione ideale dove i solai esistenti (specie di antica costruzione) possono presentare problemi di carico ammissibile. Uno strato sottile di pochi mm permette di realizzare una nuova pavimentazione senza intervenire pesantemente sull'esistente. In presenza di muri in pietra o rustici, il contrasto con le superfici continue è visivamente molto efficace e gradevole. Nel caso di ripristini comunque un'attenta valutazione delle condizioni del substrato è fondamentale in quanto uno strato di soli 5 mm non può risolvere problemi strutturali o compensare ampi movimenti. È fortemente consigliato risolvere in precedenza problemi di umidità di risalita in quanto il ciclo può non resistere in presenza di controspinte. Naturalmente il sistema permette una forte personalizzazione dell'effetto estetico attraverso un'applicazione che rimane semplice e veloce.

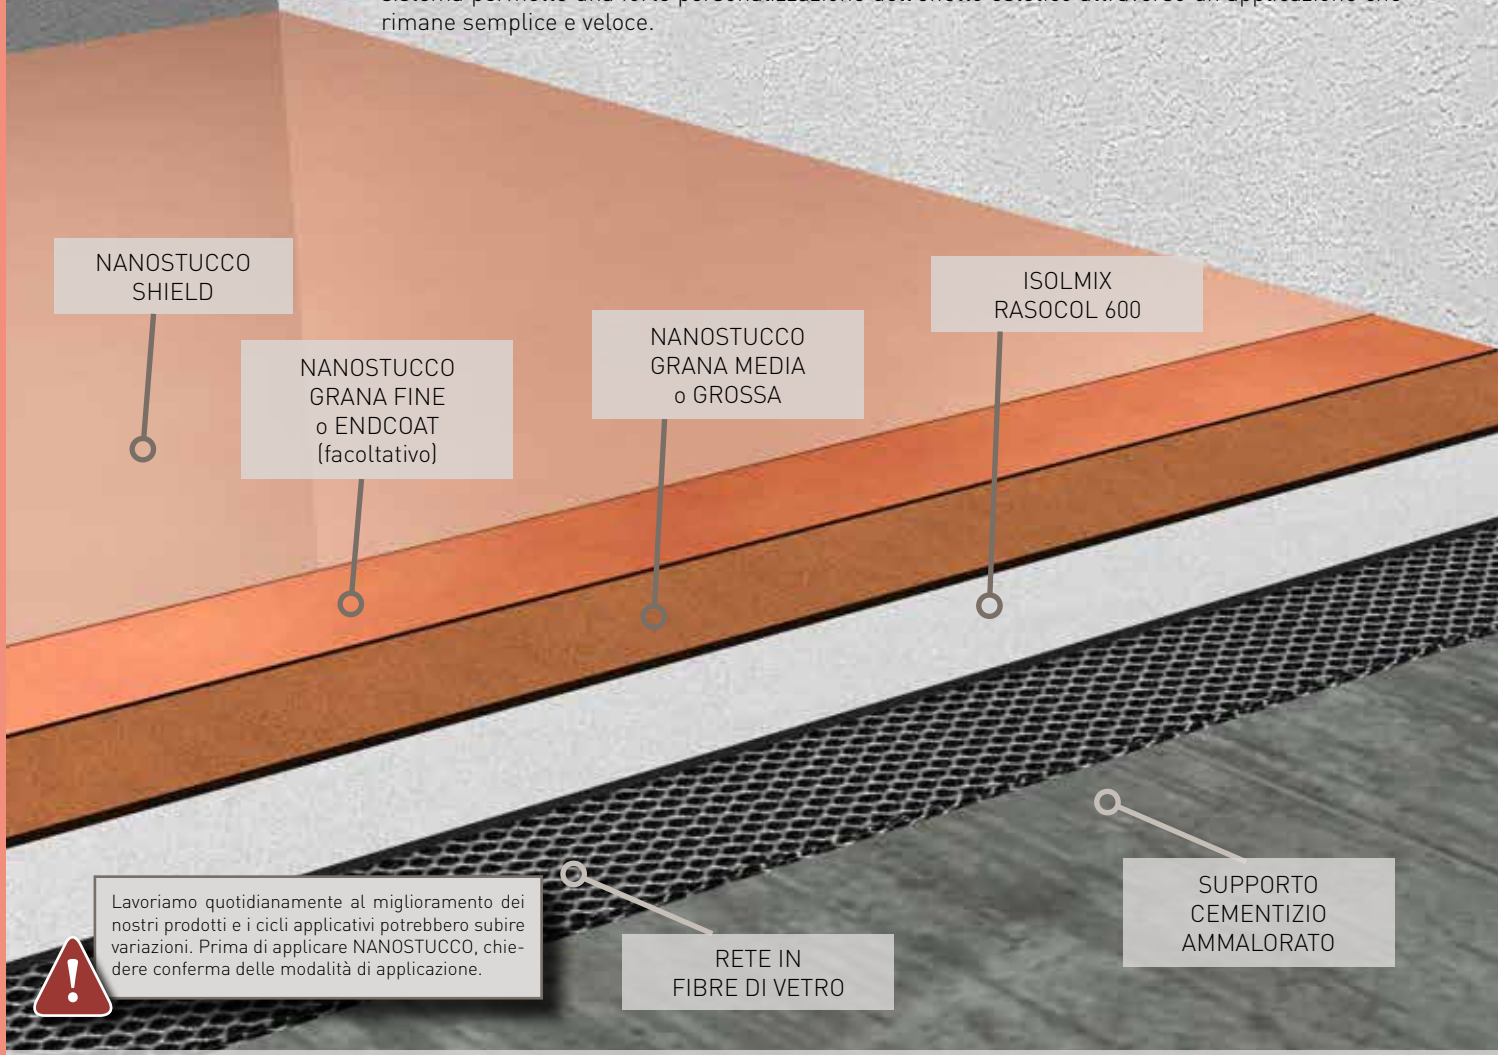

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Il ciclo suggerito è frutto della nostra esperienza sul campo. La resa sul sottofondo a vostra disposizione non è valutabile. I tempi indicati si riferiscono ad una stratigrafia standard con consumi standard e condizioni climatiche standard. Sta al posatore valutare i tempi ciclo in base alle condizioni reali del cantiere. Consigliamo di realizzare ogni singola opera con il medesimo lotto di produzione. Il prodotto è a composizione prettamente minerale. Non può quindi assicurare ripetibilità cromatica e corrispondenza totale con le mazzette colori che sono da riternersi puramente indicative. Consigliamo quindi di effettuare sempre delle campionature in situ al fine di verificare che la resa estetica corrisponda a quanto desiderato.

Preparazione del substrato

1. Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere. Le parti ammalorate devono essere spiccolate, le crepe devono essere aperte a V e ripristinate separatamente.
2. Impastare secondo le prescrizioni da scheda tecnica ISOLMIX RASOCOL 600, il rasante collante idrofugato a rapida presa ed indurimento.
3. Applicare una mano di ISOLMIX RASOCOL 600 annegando una rete in fibra di vetro da almeno 180 gr/mq, maglia 10X10 mm e facendo attenzione nelle giunzioni ad accavallare almeno 50 mm.
4. Dopo circa 4 ore in condizioni standard, procedere con un'accurata carteggiatura delle superfici con una grana 120-180 al fine di eliminare le linee di spatolatura ed avere una superficie perfettamente planare.
5. (facoltativo) Nel caso in cui gli spessori sono elevati e non si riesce in una sola mano a regolarizzare la superficie si può applicare una seconda mano e carteggiare.
6. Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere al fine di evitare che granelli di sabbia e piccoli frammenti di malta segnino NANOSTUCCO durante la spalmatura o facciano saltellare il frattazzo.
7. Miscelare il prodotto con liquido secondo le prescrizioni per tipo di granulometria ed effetto voluto. In ogni caso il ciclo NANOSTUCCO è molto flessibile e tollerante sulla quantità di liquido. La quantità corretta è quella con la consistenza preferita dalla mano dell'operatore. L'indicazione generale è quella di aggiungere 2 terzi del liquido necessario alla polvere e di miscelare energicamente per almeno 3 minuti. Successivamente aggiungere il liquido restante. L'impasto in condizioni standard dura circa 30 minuti (varia in funzione della temperatura). Se, dopo circa 10 minuti, sembra che il prodotto si addensi, si può procedere con un rimescolamento senza rischiare di rompere la presa del materiale.

Tempi ciclo in base all'effetto estetico voluto

GIORNO	ROUGH/GRAINY	VELVET	SMOOTH
1	• Preparare il substrato • Dopo 4 ore, applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media oppure grossa • Dopo minimo 4-6 ore, carteggiare e pulire	• Preparare il substrato • Dopo 4 ore, applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore, carteggiare e pulire	• Preparare il substrato • Dopo 4 ore, applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore, carteggiare e pulire
2	• Applicare una seconda mano a grana media o grossa • Dopo almeno 4-6 ore dalla fase precedente, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana fine • Applicare una seconda mano a grana fine • Solo se si vuole, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato	• Applicare una seconda mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo 4 ore, carteggiare e pulire in modo accurato • Applicare una mano di NANOSTUCCO ENDCOAT • Carteggiare e pulire in modo accurato dopo minimo 2 ore
3	• Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo	• Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo	• Dopo minimo 14 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo

APPLICAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE SU PIASTRELLE

4. L'applicazione di finiture a basso spessore su piastrelle può essere influenzata da molteplici condizioni. La larghezza della fuga, la natura della piastrella, l'assorbenza diversa tra piastrella e fuga. Questo crea nei sistemi classici una serie di problematiche: da una parte il diverso spessore dei substrati fa sì che le varie parti del materiale si asciughino in tempi diversi e allo spesso tempo la spatolatura del materiale su delle piastrelle con fughe crea all'interno della fuga un'onda che si può facilmente sentire al tatto. Questo si traduce nei rivestimenti a basso spessore in un'antiestetica riproduzione della trama del substrato sulla superficie. L'applicazione del ciclo NANOSTUCCO permette in uno strato di circa 5 mm di risolvere il problema, rendendo possibili ripristini veloci e poco invasivi. Nel caso di ripristini alberghieri o abitazioni sarà possibile ad esempio ripristinare una stanza per volta senza interrompere l'attività, in quanto non ci sarà demolizione ed il materiale trasportato si limiterà a pochi sacchi. Allo stesso tempo nei bagni o nelle piscine il ciclo avrà anche la funzione di impermeabilizzante. Naturalmente il sistema permette una forte personalizzazione dell'effetto estetico attraverso un'applicazione che rimane semplice e veloce.

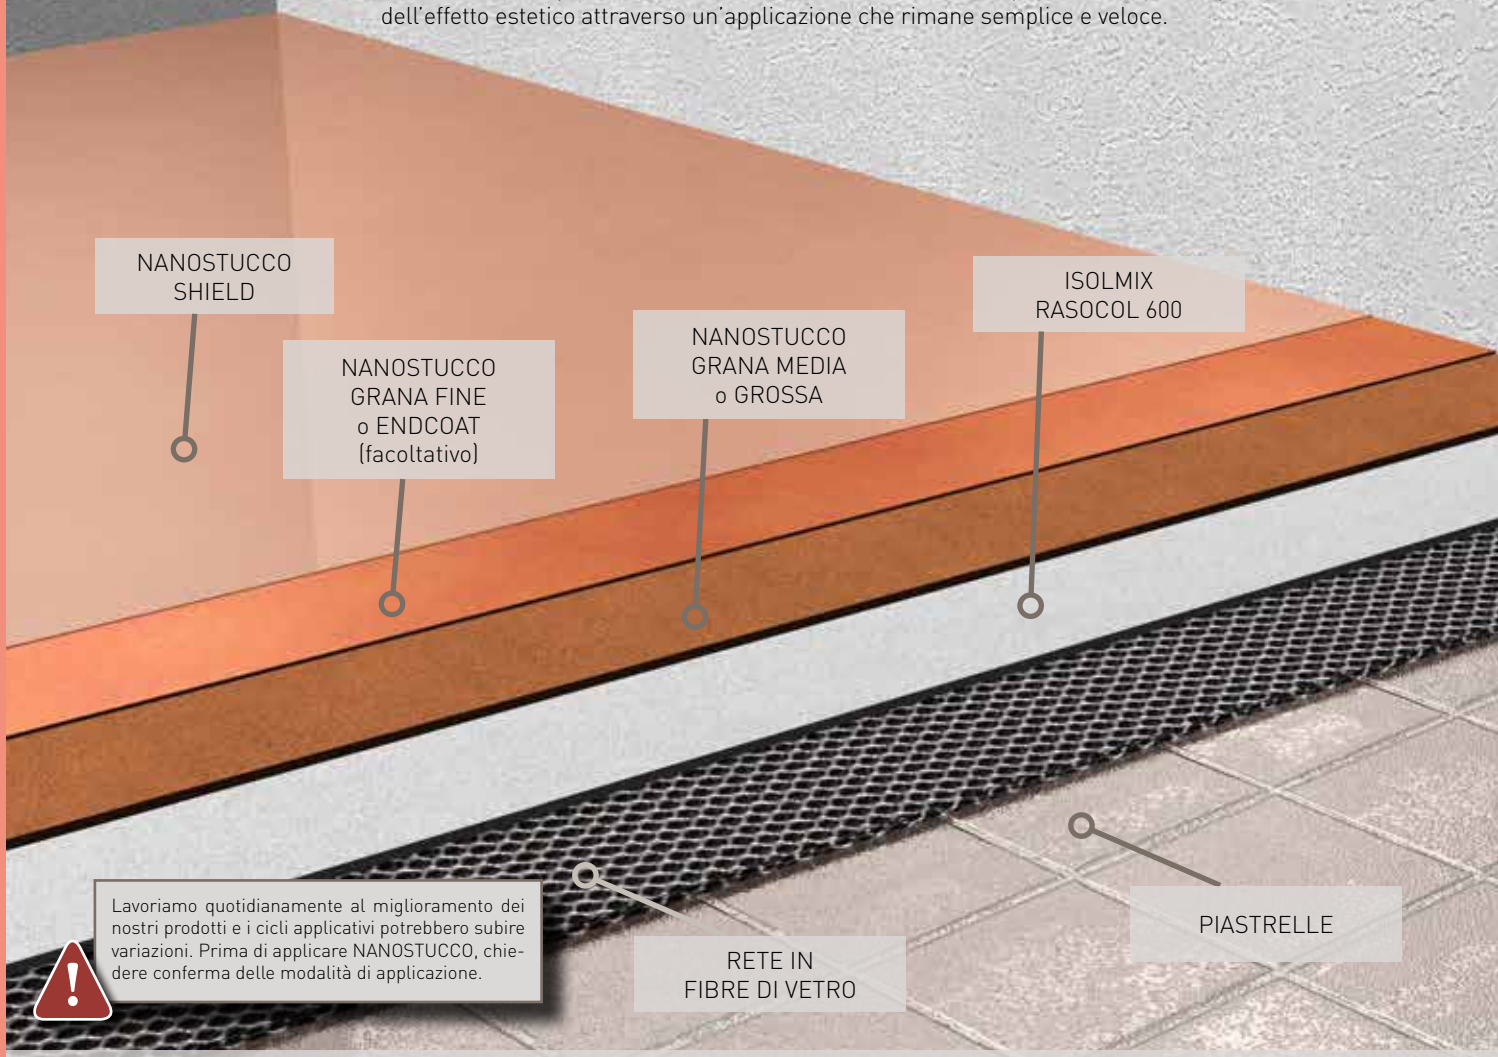

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Il ciclo suggerito è frutto della nostra esperienza sul campo. La resa sul sottofondo a vostra disposizione non è valutabile. I tempi indicati si riferiscono ad una stratigrafia standard con consumi standard e condizioni climatiche standard. Sta al posatore valutare i tempi ciclo in base alle condizioni reali del cantiere. Consigliamo di realizzare ogni singola opera con il medesimo lotto di produzione. Il prodotto è a composizione prettamente minerale. Non può quindi assicurare ripetibilità cromatica e corrispondenza totale con le mazzette colori che sono da riternersi puramente indicative. Consigliamo quindi di effettuare sempre delle campionature in situ al fine di verificare che la resa estetica corrisponda a quanto desiderato.

Preparazione del substrato

1. Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere. Le piastrelle che suonano vuote devono essere rimosse ed il foro risultante deve essere ripristinato.
2. Impastare secondo le prescrizioni da scheda tecnica ISOLMIX RASOCOL 600, rasante collante idrofugato a rapida presa ed indurimento.
3. Applicare una mano di ISOLMIX RASOCOL 600 annegando una rete in fibra di vetro da almeno 180 gr/mq, maglia 10X10 mm facendo attenzione nelle giunzioni ad accavallare almeno 50 mm.
4. Dopo circa 24 ore, in condizioni standard, procedere con un'accurata carteggiatura delle superfici con una grana 120-180 al fine di eliminare le linee di spatolatura ed avere una superficie perfettamente planare. Maggiore è il tempo di asciugatura più bassa sarà la tendenza a segnare le fughe.
5. (facoltativo) Nel caso di trame molto pronunciate con fughe larghe e profonde, si può applicare una seconda mano e dopo 6 ore carteggiare.
6. Procedere con un'accurata pulizia delle superfici anche con aspirapolvere al fine di evitare che granelli di sabbia e piccoli frammenti di malta segnino NANOSTUCCO durante la spalmatura o facciano saltellare il frattazzo.
7. Miscelare il prodotto con liquido secondo le prescrizioni per tipo di granulometria ed effetto voluto. In ogni caso il ciclo NANOSTUCCO è molto flessibile e tollerante sulla quantità di liquido. La quantità corretta è quella con la consistenza preferita dalla mano dell'operatore. L'indicazione generale è quella di aggiungere 2 terzi del liquido necessario alla polvere e di miscelare energicamente per almeno 3 minuti. Successivamente aggiungere il liquido restante. L'impasto in condizioni standard dura circa 30 minuti (varia in funzione della temperatura). Se, dopo circa 10 minuti, sembra che il prodotto si addensi, si può procedere con un rimescolamento senza rischiare di rompere la presa del materiale.

Tempi ciclo in base all'effetto estetico voluto

GIORNO	ROUGH/GRAINY	VELVET	SMOOTH
1	• Preparare il substrato	• Preparare il substrato	• Preparare il substrato
2	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media oppure grossa • Dopo minimo 4-6 ore, carteggiare e pulire • Applicare una seconda mano a grana media o grossa • Dopo almeno 4-6 ore dalla fase precedente, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore, carteggiare e pulire • Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana fine • Applicare una seconda mano a grana fine	• Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media • Dopo minimo 4 ore, carteggiare e pulire • Applicare una seconda mano di NANOSTUCCO a grana media
3	• Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo	• Solo se voluto, carteggiare la seconda mano e pulire in modo accurato • Dopo minimo 24 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo	• Carteggiare e pulire in modo accurato • Applicare una mano di NANOSTUCCO ENDCOAT • Carteggiare e pulire in modo accurato
4			• Dopo minimo 14 ore dall'ultima mano di NANOSTUCCO, applicare un primo strato di protettivo • Dopo 2 ore, applicare un secondo strato di protettivo

ROUGH

Lavoriamo quotidianamente al miglioramento dei nostri prodotti e i cicli applicativi potrebbero subire variazioni. Prima di applicare NANOSTUCCO, chiedere conferma delle modalità di applicazione.

Pulizia e mantenimento

Tutte le versioni di NANOSTUCCO sono fortemente idrofobe. La finitura tipo ROUGH ha un aspetto molto ruvido e naturale. Per questo motivo richiede maggiori attenzioni in presenza di macchie. Non lasciare mai asciugare residui di caffè, vino, etc., sulla superficie anche in presenza di protettivi poliuretanici, in quanto le macchie potrebbero asciugarsi all'interno delle asperità rendendone difficile l'asportazione. La pulizia sul protettivo può essere effettuata con detergenti a base di sapone di Marsiglia. NANOSTUCCO CARBON SHIELD è un impregnante che non pellicola. Pur assicurando un'ottima protezione, presenta comunque prestazioni inferiori rispetto ad una resina ad effetto barriera. Se nel tempo si vuole rinnovare il protettivo bisogna procedere a una leggera asportazione con le spugne abrasive e riapplicarlo. Nel caso in cui dopo anni si voglia rinnovare la superficie con una nuova colorazione basta procedere con una leggera scarificazione con spugne abrasive a grana 180 e ripetere il ciclo dal punto 4.

Ciclo per effetto ROUGH (600 µm)

1 **PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO.** Preparare il substrato secondo il tipo di intervento da realizzare.

2 **PRIMA MANO.** Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana grossa facendo attenzione a limitare il più possibile onde ed asperità. L'applicazione deve essere effettuata con una spatola in inox con il taglio raccordato e l'angolo arrotondato. Una spatola metallica da rasatura rischia di macchiare il materiale mentre l'angolo vivo rischia di creare onde.

3 **CARTEGGIATURA (FACOLTATIVA).** Nel caso in cui la superficie della prima mano non sia sufficientemente planare, carteggiarla con carta abrasiva a grana 180. A fine carteggiatura procedere con una pulizia accurata mediante aspirapolvere.

4 **SECONDA MANO.** Dopo circa 3 ore dalla prima mano in condizioni standard (il tempo dipende dalla temperatura), applicare una seconda mano di NANOSTUCCO sempre a spatola facendo attenzione a dotarla dell'aspetto estetico finale voluto. Attenzione specie nell'applicazione a pavimento, non si ha modo di ripassare sulla superficie e quindi bisogna dare l'effetto finale voluto durante l'applicazione.

5 **CARTEGGIATURA (FACOLTATIVA).** Se necessario carteggiare con una grana 180 per eliminare le creste delle spatolature, tenendo conto — specie nelle colorazioni scure — che, dove si insiste maggiormente, le creste tendono a schiarire oppure a bruciarsi. Per ridurre questi effetti si può in alternativa usare una spugna circolare o una rete abrasiva.

6 **PULIZIA CON ASPIRAPOLVERE.** Attenzione a non pulire con acqua in quanto il prodotto è a base cementizia e quindi necessita di qualche giorno per completare la maturazione. L'uso di acqua può provocare aloni ed efflorescenze.

7 **PROTETTIVO.** Applicare una mano di protettivo antimacchia in funzione dell'effetto estetico finale voluto. Applicare a spatola in inox le resine poliuretaniche alifatiche all'acqua NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido, NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato con un consumo di circa 200 gr/mq. Occorre fare attenzione perché sia in presenza di alte temperature, sia in presenza di spessori eccessivi, possono insorgere fenomeni di ritiro. Oppure applicare a pennello o rullo una mano di impregnante invisibile antimacchia NANOSTUCCO CARBON SHIELD, considerando che il prodotto non deve ristagnare ma deve essere semplicemente un impregnante.

8 **SECONDA MANO DI PROTEZIONE (FACOLTATIVA).** Applicare solo nel caso delle resine poliuretaniche una seconda mano di NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido oppure NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato.

Miscelazione

La miscelazione deve essere effettuata aggiungendo alla polvere circa 2 terzi del liquido necessario e miscelando a lungo con trapano a frusta, ad alta velocità fino ad avere la certezza che pigmenti e leganti siano dispersi. Successivamente aggiungere il liquido rimanente. Attenzione: aggiungendo tutto il liquido oppure la polvere al liquido si formano dei grumi. Se nell'applicazione dovessero apparire delle linee di colore, queste sono dovute a piccole quantità di pigmenti in grumo non dispersi. Il fenomeno è naturale e si risolve incrementando sia il tempo che l'intensità della miscelazione.

Consigli e avvertenze

La finitura di tipo ROUGH è una finitura molto ruvida dall'effetto molto naturale, ideale per superfici come esterni, centri benessere e bordo piscine. Senza l'applicazione delle resine NANOSTUCCO SHIELD 01 e 05, la superficie raggiunge elevatissimi valori di antisdrucciolo. L'effetto finale richiede manualità. Consigliamo quindi di preparare delle campionature al fine di stabilire se la tinta e l'effetto sono quanto immaginato. Il sistema è prettamente minerale, a base di legante cementizio. È quindi molto importante la protezione dall'acqua nei giorni successivi alla posa al fine di evitare antiestetici aloni. È fondamentale pulire continuamente gli attrezzi da lavoro durante la spatolatura, in quanto piccoli grumi di materiale asciutto sulla spatola possono lasciare dei segni durante la posa. Le colorazioni sono a base minerale in un sistema minerale; è quindi consigliato usare lotti di produzione omogenei per l'esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti dalle colorazioni leggermente diverse.

GRAINY

Lavoriamo quotidianamente al miglioramento dei nostri prodotti e i cicli applicativi potrebbero subire variazioni. Prima di applicare NANOSTUCCO, chiedere conferma delle modalità di applicazione.

Pulizia e mantenimento

Tutte le versioni di NANOSTUCCO sono fortemente idrofobe. La finitura tipo GRAINY ha un aspetto naturale. Per questo motivo richiede maggiori attenzioni in presenza di macchie. Non lasciare mai asciugare residui di caffè, vino, etc., sulla superficie anche in presenza di protettivi poliuretanici, in quanto le macchie potrebbero asciugarsi all'interno delle asperità rendendone difficile l'asportazione. La pulizia sul protettivo può essere effettuata con detergenti a base di sapone di Marsiglia. NANOSTUCCO CARBON SHIELD è un impregnante che non pellicola. Pur assicurando un'ottima protezione, presenta comunque prestazioni inferiori rispetto ad una resine ad effetto barriera. Se nel tempo si vuole rinnovare il protettivo bisogna procedere ad una leggera asportazione con le spugne abrasive e riapplicarlo. Nel caso in cui dopo anni si voglia rinnovare la superficie con una nuova colorazione basta procedere con una leggera scarificazione con spugne abrasive a grana 180 e ripetere il ciclo dal punto 4.

Ciclo per effetto GRAINY (300µm)

1 **PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO.** Preparare il substrato secondo il tipo di intervento da realizzare.

2 **PRIMA MANO.** Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media facendo attenzione a limitare il più possibile onde ed asperità. L'applicazione deve essere effettuata con una spatola in inox con il taglio raccordato e l'angolo arrotondato. Una spatola metallica da rasatura rischia di macchiare il materiale mentre l'angolo vivo rischia di creare onde.

3 **CARTEGGIATURA (FACOLTATIVA).** Nel caso in cui la superficie della prima mano non sia sufficientemente planare, carteggiarla con carta abrasiva a grana 180-200. A fine carteggiatura procedere con una pulizia accurata mediante aspirapolvere.

4 **SECONDA MANO.** Dopo circa 3 ore dalla prima mano in condizioni standard (il tempo dipende dalla temperatura), applicare una seconda mano sempre a spatola di NANOSTUCCO a grana media facendo attenzione a dotarla dell'aspetto estetico finale voluto. Attenzione specie nell'applicazione a pavimento, non si ha modo di ripassare sulla superficie e quindi bisogna dare l'effetto finale voluto durante l'applicazione.

5 **CARTEGGIATURA (FACOLTATIVA).** Se necessario carteggiare con una grana 180 per eliminare le creste delle spatolature, tenendo conto — specie nelle colorazioni scure — che, dove si insiste maggiormente, le creste tendono a schiarire oppure a bruciarsi. Per ridurre questi effetti si può in alternativa usare una spugna circolare o una rete abrasiva.

6 **PULIZIA CON ASPIRAPOLVERE.** Attenzione a non pulire con acqua in quanto il prodotto è a base cementizia e quindi necessita di qualche giorno per completare la maturazione. L'uso di acqua può provocare aloni ed efflorescenze.

7 **PROTETTIVO.** Applicare una mano di protettivo antimacchia in funzione dell'effetto estetico finale voluto. Applicare a spatola in inox le resine poliuretaniche alifatiche all'acqua NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido, NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato con un consumo di circa 200 gr/mq. Occorre fare attenzione perché sia in presenza di alte temperature, sia in presenza di spessori eccessivi, possono insorgere fenomeni di ritiro. Oppure applicare a pennello o rullo una mano di impregnante invisibile antimacchia NANOSTUCCO CARBON SHIELD, considerando che il prodotto non deve ristagnare ma deve essere semplicemente un impregnante.

8 **SECONDA MANO DI PROTEZIONE (FACOLTATIVA).** Applicare solo nel caso delle resine poliuretaniche una seconda mano di NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido oppure NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato.

Miscelazione

La miscelazione deve essere effettuata aggiungendo alla polvere circa 2 terzi del liquido necessario e miscelare a lungo con trapano e frusta, ad alta velocità fino ad evere la certezza che pigmenti e leganti siano dispersi. Successivamente aggiungere il liquido rimanente. Attenzione aggiungendo tutto il liquido oppure la polvere al liquido si formano dei grumi. Se nell'applicazione dovessero apparire delle linee di colore queste sono dovute a piccole quantità in grumo non disperse di pigmenti. Il fenomeno è naturale e si risolve incrementando sia il tempo che l'intensità della miscelazione.

Consigli e avvertenze

La finitura di tipo GRAINY è una finitura a media ruvidezza dall'effetto naturale ideale per superfici materiche monolitiche, dall'aspetto naturale. Senza l'applicazione delle resine NANOSTUCCO SHIELD 01 e 05, la superficie raggiunge buoni valori antisdrucciolo. L'effetto finale richiede manualità. Consigliamo quindi di preparare delle campionature al fine di stabilire se la tinta e l'effetto sono quanto immaginato. Il sistema è prettamente minerale, a base di legante cementizio. È quindi molto importante la protezione dall'acqua nei giorni successivi alla posa al fine di evitare antiestetici aloni. È fondamentale pulire continuamente gli attrezzi da lavoro durante la spatolatura, in quanto piccoli grumi di materiale asciutto sulla spatola possono lasciare dei segni durante la posa. Le colorazioni sono a base minerale in un sistema minerale; è quindi consigliato usare lotti di produzione omogenei per l'esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti dalle colorazioni leggermente diverse.

VELVET

Lavoriamo quotidianamente al miglioramento dei nostri prodotti e i cicli applicativi potrebbero subire variazioni. Prima di applicare NANOSTUCCO, chiedere conferma delle modalità di applicazione.

Pulizia e mantenimento

Tutte le versioni di NANOSTUCCO sono idrofobe. La finitura tipo VELVET ha un aspetto naturale, liscio e leggermente poroso e per questo motivo richiede maggiori attenzioni in presenza di macchie. Non lasciare mai asciugare residui di caffè, vino etc. sulla superficie anche in presenza di protettivi poliuretanici in quanto le macchie potrebbero asciugarsi rendendone difficile l'asportazione. La pulizia sul protettivo può essere effettuata con detergenti a base di sapone di Marsiglia. Se nel tempo si vuole rinnovare il protettivo bisogna procedere ad una leggera asportazione con le spugne abrasive e riapplicarlo. Nel caso in cui dopo anni si voglia rinnovare la superficie con una nuova colorazione basta procedere con una leggera scarificazione con spugne abrasive a grana 180 e ripetere il ciclo dal punto 4.

Ciclo per effetto VELVET (50µm)

1 **PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO.** Preparare il substrato secondo il tipo di intervento da realizzare.

2 **PRIMA MANO.** Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media facendo attenzione a limitare il più possibile onde ed asperita. L'applicazione deve essere effettuata con una spatola in inox con il taglio raccordato e l'angolo arrotondato. Una spatola metallica da rasatura rischia di macchiare il materiale mentre l'angolo vivo rischia di creare onde.

3 **CARTEGGIATURA (FACOLTATIVA).** Nel caso la superficie della prima mano non sia sufficientemente planare carteggiare la superficie con carta abrasiva a grana 180-200. A fine carteggiatura procedere con una pulizia accurata tramite aspirapolvere.

4 **SECONDA MANO.** Dopo circa 3 ore dalla prima mano in condizioni standard (il tempo dipende dalla temperatura), applicare una seconda mano sempre a spatola di NANOSTUCCO a grana fine facendo attenzione a dotarla dell'aspetto estetico finale voluto. Attenzione specie nell'applicazione a pavimento non si ha modo di ripassare sulla superficie e quindi bisogna dare l'effetto finale voluto durante l'applicazione. Più si insiste sul materiale, maggiori saranno le nuvolature che si riescono ad ottenere.

5 **TERZA MANO (FACOLTATIVA).** Dopo circa 3 ore dalla seconda mano in condizioni standard (il tempo dipende dalla temperatura), nel caso in cui la lavorazione della seconda mano non sia stata sufficiente a coprire perfettamente la superficie con l'effetto voluto, applicare una terza mano sempre a spatola di NANOSTUCCO a grana fine facendo attenzione a dotarla dell'aspetto estetico finale voluto.

6 **CARTEGGIATURA (FACOLTATIVA).** Nel caso in cui si voglia opacizzare ed uniformare la superficie, carteggiare con una grana 300 per eliminare le creste delle spatolature facendo attenzione che specie nelle colorazioni scure le creste dove si insiste maggiormente tendono a schiarire oppure a bruciarsi. Per ridurre questi effetti si può in alternativa usare una spugna circolare o una rete abrasiva.

7 **PULIZIA CON ASPIRAPOLVERE.** Attenzione a non pulire con acqua in quanto il prodotto è a base cementizia e quindi necessita di qualche giorno per completa maturazione. L'uso di acqua può provocare aloni ed efflorescenze.

8 **PROTETTIVO.** Applicare una mano di protettivo antimacchia in funzione dell'effetto estetico finale voluto. Applicare a spatola in inox le resine poliuretaniche alifatiche all'acqua NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido, NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato con un consumo di circa 200 gr/mq. Occorre fare attenzione perché sia in presenza di alte temperature, sia in presenza di spessori eccessivi possono insorgere fenomeni di ritiro.

9 **SECONDA MANO.** Applicare sempre a spatola una seconda mano di NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido oppure NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato.

Miscelazione

La miscelazione deve essere effettuata aggiungendo alla polvere circa 2 terzi del liquido necessario e miscelare a lungo con trapano e frusta, ad alta velocità fino ad avere la certezza che pigmenti e leganti siano dispersi. I prodotti finissimi hanno difficoltà ad idratarsi e a miscelarsi specie in grossi quantitativi. Consigliamo quindi di non superare i 10/12 kg di polvere per volta. Successivamente aggiungere il liquido rimanente. Attenzione aggiungendo tutto il liquido oppure la polvere al liquido si formano dei grumi. Se nell'applicazione dovessero apparire delle linee di colore queste sono dovute a piccole quantità in grumo non disperse di pigmenti. Il fenomeno è naturale e si risolve incrementando sia il tempo che l'intensità della miscelazione. Per piccoli quantitativi (fino a 2 kg) sono molto efficaci i miscelatori planetari da cucina.

Consigli e avvertenze

La finitura di tipo VELVET specie se spatolata a lungo è una finitura liscia ideale, dall'aspetto naturale e vellutato. L'effetto finale richiede manualità. Consigliamo quindi di preparare delle campionature al fine di stabilire se la tinta e l'effetto sono quanto immaginato. Il sistema è prettamente minerale a base di legante cementizio; è quindi molto importante la protezione dall'acqua nei giorni successivi alla posa al fine di evitare antiestetici aloni. È fondamentale pulire continuamente gli attrezzi da lavoro durante la spatolatura in quanto piccoli grumi di materiale asciutto sulla spatola possono lasciare dei segni durante la posa. Le colorazioni sono a base minerale in un sistema minerale; è quindi consigliato usare lotti di produzione omogenei per l'esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti dalle colorazioni leggermente diverse.

SMOOTH

Lavoriamo quotidianamente al miglioramento dei nostri prodotti e i cicli applicativi potrebbero subire variazioni. Prima di applicare NANOSTUCCO, chiedere conferma delle modalità di applicazione.

Miscelazione (solo ENDCOAT)

La miscelazione deve essere effettuata in piccole quantità. L'impasto dura circa 30 minuti e il prodotto ha un consumo bassissimo.: consigliamo quindi di non miscelare più di 2-3 kg di prodotto per volta, aggiungendo alla polvere circa 2 terzi dell'acqua necessaria e miscelando a lungo con trapano e frusta, ad alta velocità fino ad avere la certezza che pigmenti e leganti siano dispersi. Dati i piccoli quantitativi (circa 2 kg), sono molto più efficaci i miscelatori planetari da cucina. I prodotti finissimi hanno difficoltà ad idratarsi e a miscelarsi. Successivamente aggiungere il liquido rimanente. Attenzione aggiungendo tutto il liquido oppure la polvere al liquido si formano dei grumi. Dopo circa 10 minuti il prodotto si addensa, questo è naturale; si recupera il materiale rimescolando, se necessario più volte anche aggiungendo dell'acqua non oltre i 30 minuti. Se nell'applicazione dovessero apparire delle linee di colore, specie nelle colorazioni molto scure, queste sono dovute a piccole quantità in grumo non disperse di pigmenti. Il fenomeno è naturale e si risolve sia incrementando il tempo e l'intensità della miscelazione che setacciando il prodotto.

Ciclo per effetto SMOOTH

1. **PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO.** Preparare il substrato secondo il tipo di intervento da realizzare.

2. **PRIMA MANO.** Applicare una mano di NANOSTUCCO a grana media facendo attenzione a limitare il più possibile onde ed asperita. L'applicazione deve essere effettuata con una spatola in inox con il taglio raccordato e l'angolo arrotondato. Una spatola metallica da rasatura rischia di macchiare il materiale mentre l'angolo vivo rischia di creare onde.

3. **CARTEGGIATURA** della superficie con carta abrasiva a grana 180-200. A fine carteggiatura procedere con una pulizia accurata tramite aspirapolvere.

4. **SECONDA MANO.** Dopo circa 3 ore dalla prima mano in condizioni standard (il tempo dipende dalla temperatura), applicare una seconda mano sempre a spatola di NANOSTUCCO a grana media facendo attenzione a dotarla dell'aspetto estetico finale voluto; questo perché la finitura in NANOSTUCCO ENDCOAT legge perfettamente gli effetti del substrato. Attenzione specie nell'applicazione a pavimento non si ha modo di ripassare sulla superficie e quindi bisogna dare l'effetto finale voluto durante l'applicazione.

5. **CARTEGGIATURA** con una grana 180 per eliminare le creste delle spatolature ed ottenere una superficie perfettamente planare.

6. **PULIZIA CON ASPIRAPOLVERE.** Attenzione a non pulire con acqua in quanto il prodotto è a base cementizia e quindi necessita di qualche giorno per arrivare a completa maturazione. L'uso di acqua può provocare aloni ed efflorescenze.

7. **ENDCOAT.** Dopo circa 3 ore dalla seconda mano in condizioni standard, applicare con una spatola da stuccatore uno strato sottilissimo di NANOSTUCCO ENDCOAT (circa 200 gr/mq). Durante l'applicazione bisogna lasciare quasi pulita la superficie.

8. **CARTEGGIATURA CON GRANA 200.** È quella che fa apparire l'effetto SMOOTH, leggendo perfettamente le spatolature del fondo. In questo modo, tutte le creste si bruciano leggermente mentre le valli rimangono più chiare.

9. **CARTEGGIATURA CON GRANA 400.** È quella che permette di avere una supeficie perfettamente liscia. Attenzione: più si insiste nel carteggiare più l'effetto chiaro/scuro aumenta in quanto le creste di spatolatura si bruciano di più.

10. **PULIZIA CON ASPIRAPOLVERE.** Attenzione a non pulire con acqua in quanto il prodotto è a base cementizia e quindi necessita di qualche giorno per completa maturazione. L'uso di acqua può provocare aloni ed efflorescenze.

11. **PROTETTIVO.** Applicare una mano di protettivo antimacchia in funzione dell'effetto estetico finale voluto. Applicare a spatola in inox le resine poliuretaniche alifatiche all'acqua NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido, NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato con un consumo di circa 200 gr/mq. Occorre fare attenzione perché sia in presenza di alte temperature, sia in presenza di spessori eccessivi possono insorgere fenomeni di ritiro. Oppure applicare a pennello o rullo una mano di impregnante invisibile antimacchia NANOSTUCCO CARBON SHIELD. Considerando che il prodotto non deve ristagnare ma deve essere semplicemente un impregnante.

12. **SECONDA MANO DI PROTEZIONE (FACOLTATIVA).** Applicare solo nel caso delle resine poliuretaniche una seconda mano di NANOSTUCCO SHIELD 01 lucido oppure NANOSTUCCO SHIELD 05 satinato.

Pulizia e mantenimento

Tutte le versioni di NANOSTUCCO sono idrofobe. La finitura tipo SMOOTH ha un aspetto naturale, liscia; in quanto minerale richiede maggiori attenzioni in presenza di macchie. Non lasciare mai asciugare residui di caffè, vino, etc. sulla superficie anche in presenza di protettivi poliuretanici in quanto le macchie potrebbero asciugarsi rendendone difficile l'asportazione. La pulizia sul protettivo può essere effettuata con detergenti a base di sapone di Marsiglia. Se nel tempo si vuole rinnovare il protettivo bisogna procedere ad una leggera asportazione con le spugne abrasive e riapplicarlo. Nel caso in cui dopo anni si voglia rinnovare la superficie con una nuova colorazione basta procedere con una leggera scarificazione con spugne abrasive a grana 180 e ripetere il ciclo dal punto 4.

Consigli e avvertenze

La finitura di tipo SMOOTH presenta un effetto visivamente gradevole, molto materico e ruvido ma al tatto estremamente liscio. Il sistema è multi tonale: non sarà possibile fornire la grana media e l'ENDCOAT dello stesso colore. Normalmente si sceglie un abbinamento tono su tono, dove l'ENDCOAT sarà più chiaro. Il colore dipende anche dalle bruciature durante la carteggiatura. L'effetto finale richiede manualità. Consigliamo quindi di preparare delle campionature al fine di stabilire se la tinta e l'effetto sono quanto immaginato. Il sistema è prettamente minerale a base di legante cementizio. È quindi molto importante la protezione dall'acqua nei giorni successivi alla posa al fine di evitare antiestetici aloni. È fondamentale pulire continuamente gli attrezzi da lavoro durante la spatolatura in quanto piccoli grumi di materiale asciutto sulla spatola possono lasciare dei segni durante la posa. Le colorazioni sono a base minerale in un sistema minerale; è quindi consigliato usare lotti di produzione omogenei per l'esecuzione del lavoro al fine di non incorrere in lotti dalle colorazioni leggermente diverse.

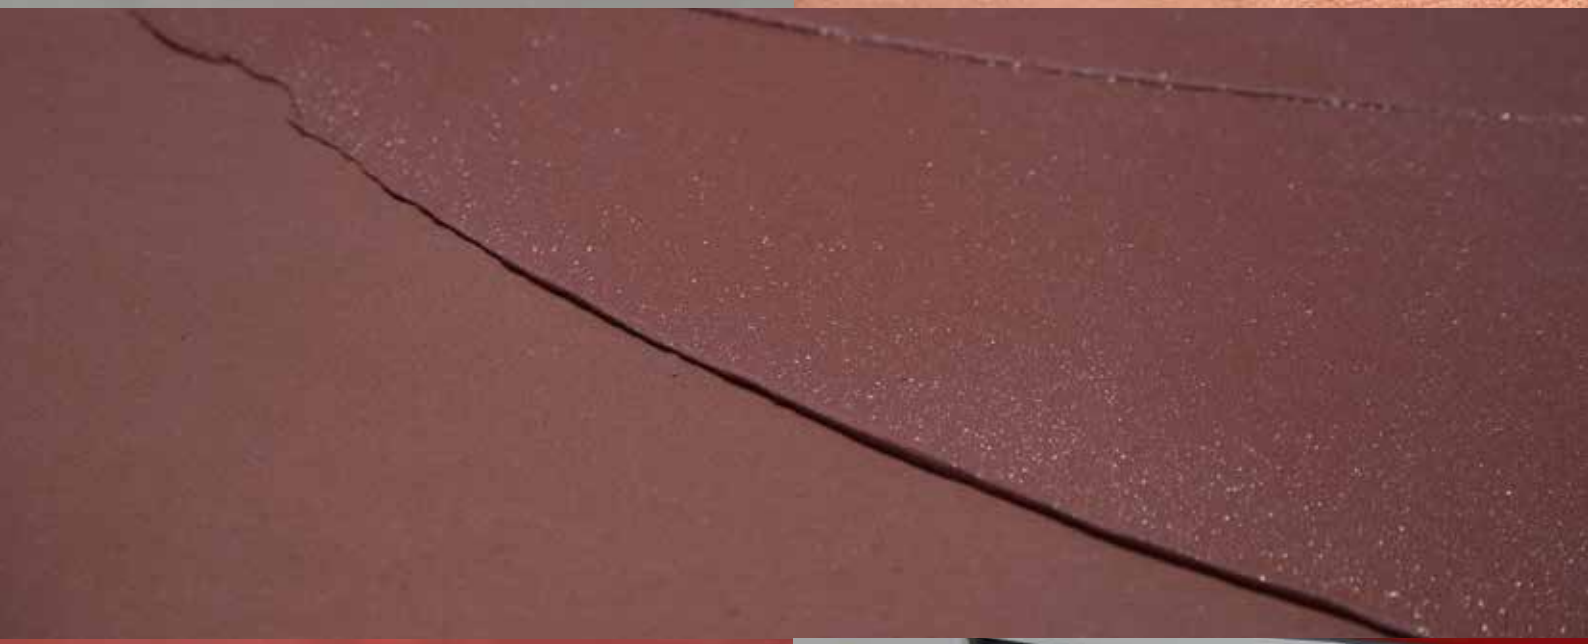

PF COLORS

Personal Factory s.p.a.
P.IVA IT03062550797
viale F. Ceniti 101
89822 Simbario, Italia
T (+39) 096374257 - F (+39) 0963373457
info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu
www.designcoating.com

IT